



TECHNICKÝ LIST

Výrobce: Petr Vala; náměstí Svobody 3/14, 795 01 Rýmařov; IČ: 081 90 291,
Tel.: 775 219 194, Email: vala@petr-vala.cz

Výrobce tímto technickým listem stanovuje technické požadavky platné pro dodávky obkladových palubek, fasádních lamel, terasových profilů a podlahovek. Nedílnou součástí technického listu jsou produktové a balící listy.
Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519 a čl. 5.4.4 ČSN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro modřín opadavý (Larix decidua) a sibiřský modřín (Larix sibirica).


1.	TŘÍDY KVALITY	Kvalita AA (Výběrová)	Kvalita AB (Běžná)	Kvalita C (Nízká)	
Suky	Zdravé	Nedovoluje se	Dovoluje se Suky do 10% šířky + 30mm;	Dovoluje se Suky do 10% šířky + 50mm;	
					Černé tužkové suky do 5mm
					Srostlé
					Částečně srostlé
					Nesrostlé a černě ohraničené
	Křídlové				
	S hnilobou	Dovoluje se: - ojedíněle vypadavé suky, díry po suchích a shnilé suky do 15mm;	Dovoluje se: - ojedíněle vypadavé suky, díry po suchích a shnilé suky do povolené velikosti suku;		
Vypadavé	Dovoluje se: - ze stejné dřeviny, do velikosti největšího dovoleného suku;	Dovoluje se: - ze stejné dřeviny;			
Sukové zátky					
Vytrhaná vlákna (opracováním poškozená místa)		Dovoluje se - v rozsahu 5% zboží;	Dovoluje se - v rozsahu 15% zboží;	Dovoluje se	
Tlakové zakřivení (křemenitost)		Dovoluje se	Dovoluje se	Dovoluje se	
Deformace		Dovoluje se: Za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce zapadající spoj; Pro příčný průhyb je maximální přípustná tolerance 2% šířky v době dodávky;			
Smolníky		Dovoluje se: Ojedíněle do velikosti 2 x 25mm nebo stejné plochy v mm ²	Dovoluje se: Ojedíněle do velikosti 3 x 40mm nebo stejné plochy v mm ² na každý 1,5m délky	Dovoluje se: - do velikosti 3 x 40mm nebo stejné plochy v mm ² bez omezení; - 3 smolníky do šířky 6mm a do celkové délky 150mm nebo stejné plochy v mm ² na každý 1,5m délky;	
Trhliny		Dovoluje se: - vlasové trhliny (stěží patrné); - nepronikající trhliny na líci;	Dovoluje se: - pronikající trhliny na líci (max. 1mm široké) do 300mm délky; - čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky prkna. Nedovoluje se: - odlupčivé trhliny	Dovoluje se	
Dřeň		Dovoluje se: - v rozsahu 1/5 šířky prkna	Dovoluje se	Dovoluje se	
Barevné rozdíly (zamodrání)		Dovoluje se: Líc - bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)	Dovoluje se: Lehké změny barvy, jako červené proužky a zamodrání (zbarvení na rubu se dovoluje)	Dovoluje se	
Poškození napadením houbou		Nedovoluje se	Dovoluje se - v rozsahu 5% zboží;	Dovoluje se - v rozsahu 15% zboží;	
Poškození hmyzem		Nedovoluje se	Dovoluje se - v rozsahu 5% zboží;	Dovoluje se - v rozsahu 15% zboží;	
Obliny		Dovoluje se: - na rubu, pokud není porušeno pero a drážka;	Dovoluje se: - na rubu, pokud není porušeno pero a drážka;	Dovoluje se - v rozsahu 15% zboží;	

Zárůst	Dovoluje se: - ojedíněle do velikosti 3mm x 40mm nebo stejné plochy v mm ²	Dovoluje se	Dovoluje se
Stopy po prokladcích	Nedovoluje se	Dovoluje se - v rozsahu 5% zboží;	Dovoluje se
Běl	Dovoluje se: - v rozsahu 1/10 šířky prkna	Dovoluje se: - v rozsahu 1/5 šířky prkna	Dovoluje se
2. VLHKOST	Pokud není smluvně dohodnuto jinak, tak vlhkost profilů v době výroby je 16 ± 3%; Nejvýše u 5% dodávky se smí vlhkost odchýlovat ± 5%;		
3. ROZMĚRY A TOLERANCE OPRACOVÁNÍ	Rozměry dodávaných profilů jsou uvedeny v produktových listech, které jsou nedílnou přílohou technického listu. V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku v době dodání; Tloušťka a šířka desek vzroste nebo klesne o 0,4% rozměru pro každé 1% zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva. Desky mají toleranci opracování pro tloušťky a šířky ± 1mm; Desky s opracovanými čely nesmí mít délkovou toleranci větší než ± 2mm; Pravidelné stopy po nástroji ("vlnky") nesmí dosahovat většího rozestupu než 3mm; Vady v hoblování způsobené závaděním profilu do stroje a jedná se o technologické poškození jedné strany profilu prkna, které nesmí zasahovat více jak 100mm do základní délky profilu (vady v nadměrku se nezapočítávají);		
4. KALKULACE CENY	Cena palubek, fasádních lamel, terasových profilů a podlahovek se stanovuje pro bm (běžné metry) profilu. Současně je udávána cena za m ² (metr čtvereční) která se vypočítá na základě spotřeby množství profilů na m ² , přičemž ve výpočtu se užije hodnota "krycí šířka", která je specifikována v produktovém listu k danému profilu;		
5. VADY VÝROBKŮ	Veškeré případné chyby třídění, jakož i odchylky vlhkosti od výše uvedených hodnot se považují za zjevné vady. Rozhodují-cím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli, přičemž všechny desky musí být prohlédnuty před montáží nebo během 7 dní po dodání, podle toho, co nastane dříve. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).		
Poznámka č.1	Nejvíce 5% z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy.		

V Rýmařově dne 14.11.2020
Petr Vala, výrobce



JesenickyMODRIN.cz

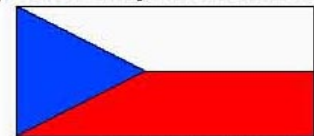

JesenickýMODŘÍN je
Národním bohatstvím ČR

www.JesenickyMODRIN.cz

PETR-VALA